

Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement

Du : 01/01/2017

Au : 30/06/2017

Producteur: Entreprise Nationale des Granulats
Site d'élaboration: Ain touta Batna Adresse: BP n° 55 Tél: 033.83.52.72 Fax: 033.83.51.53 ain touta@eng.dz
Nature pétrographique: Calcaire dolomitisé
Élaboration: Concassage + criblage

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme NA 5043 : Article 10

Produit:	Sable							
Classe granulaire :	0/4mm				Code :		A	f_A
	2D	1.4D	D	1	0,25	f	FM	PA
	8	5,6	4	1	0,25	0,063	FM	MB
V_{ss} + u			100	64,5	40,1	12,1	4,04	1,50
V_{ss}			99,2	60,5	36,1	10,1	3,89	1,00
X_t			94,2	40,5	16,1	7,1	3,49	
V_{si}	100	95	89,2	20,5	-3,9	4,1	3,09	
V_{si} - u		94	87	16,5	-7,9	2,1	2,94	
sf		0,4	1,80	6,7	3,1	1,4	0,23	0,23
sf ≤ (V_{ss}-V_{si})/3.3								

Partie Informative

Résultats de production

Du: 01/07/2016

Au: 31/12/2016


	8	5,6	4	1	0,25	0,063	FM	MB
Maximum	100,0	100,0	98,6	55,9	23,0	10,0	3,97	1,50
X_f + 1.25sf	100,0	99,9	97,5	50,1	20,0	8,8	3,73	1,26
Moyenne X_f	100,0	99,5	95,2	41,7	16,1	7,1	3,44	0,97
X_f - 1.25sf	100,0	99,0	93,0	33,3	12,2	5,4	3,15	0,69
Minimum	100,0	98,1	90,9	25,0	9,4	4,2	3,00	0,54
Ecart-type sf	0,0	0,4	1,8	6,7	3,1	1,4	0,23	0,23
Nombre résultats	72	72	72	72	72	72	72	73

Sables

- Moyenne
- Fuseau de fabrication
- ▲ NA 5043 art:10

Essai(s) complémentaire(s)

prd : 2.68 Mg/m³
WA₂₄: 0.51%
Impuretés prohibées : néant
S : 0.2600%
SA : 0.640
Chlorures: 0.0087%

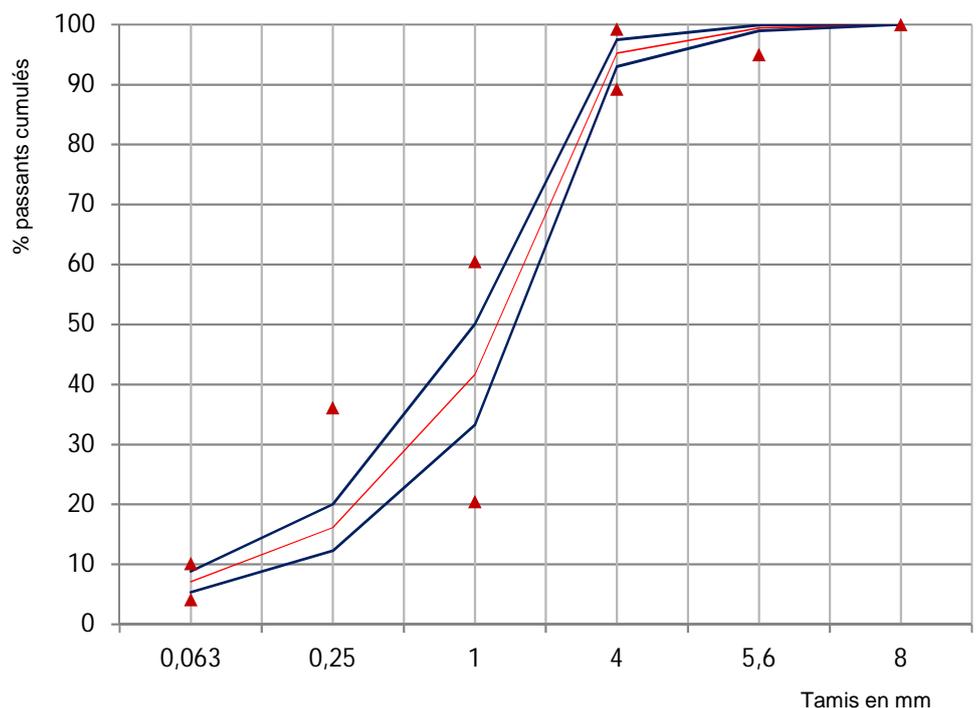

Date:02/01/2017

Responsable de la qualité:

Mr : M.Nifissi

Établi par le laboratoire central.