



Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement

Du : 01/01/2017

Au : 30/06/2017

Producteur: Entreprise Nationale des Granulats
Site d'élaboration: SIDI ALI BENYOUB Adresse: SIDI BELABBES Tél: 040 40 80 70 Email: sidialibenyoub@eng.dz
Nature pétrographique: Calcaire
Élaboration: Concassage + criblage

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme: EN 13285 : Graves non traitées

Produit: **Grave**
 Classe granulaire : **0/31.5mm** Code : **GNT 2**

	45	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,063	MB	FI	LA	MDE
Vss + u			87,0	71,0	64,0	51,0	44,0	37,0	11,0	3,00	39,00	43	35
Vss	100	99	85,0	68,0	60,0	47,0	40,0	35,0	9,0	2,50	35,00	40	35
Xt		98	71,7	54,1	38,1	25,2	15,6	9,5	5,2				
Vsi		85	55,0	35,0	22,0	16,0	9,0	5,0	4,0				
Vsi - u		84	53	32,0	18,0	12,0	5,0	3,0	2,0				
sf		0,9	3,94	4,5	4,6	3,5	3,0	2,2	1,3	0,40	5,00	2,2	3,2

Partie Informative

Résultats de production

Du: 01/07/2016

Au: 31/12/2016


	45	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,063	MB	FI	LA	MDE
Maximum	100,0	98,9	79,5	64,1	48,7	33,0	21,5	14,6	8,8	1,80	28,30	32,0	25,0
Xf + 1.25sf	100,0	99,0	75,7	61,5	44,4	29,6	19,4	12,0	6,8	1,60	26,65	30,39	21,07
Moyenne Xf	100,0	97,9	70,8	55,9	38,6	25,2	15,6	9,3	5,2	1,10	20,40	27,6	17,1
Xf - 1.25sf	100,0	96,9	65,9	50,3	32,8	20,8	11,9	6,5	3,6	0,00	14,15	24,89	13,12
Minimum	100,0	96,2	64,9	43,8	27,5	17,4	10,7	6,2	4,0	0,40	12,70	25,0	14,0
Ecart-type sf	0,0	0,9	3,9	4,5	4,6	3,5	3,0	2,2	1,3	0,40	5,00	2,2	3,2
Nombre résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	14	11	11

Graves

- Moyenne
- Fuseau de fabrication
- ▲ EN 13285 GNT2

Essai(s) complémentaire (s)

prd: 2.65 Mg/m3

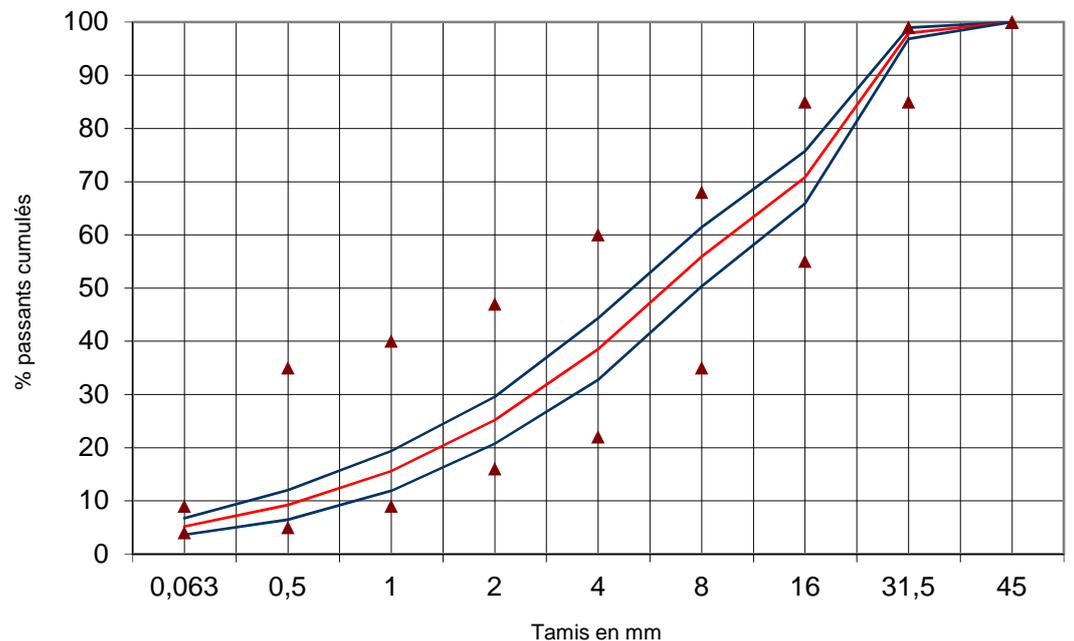

Date: 02/01/2017

Responsable de la qualité: **Mme : K,MERABI**

Établi par le laboratoire central.