



Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement

Du : 01/01/2017

Au : 30/06/2017

Producteur: Entreprise Nationale des Granulats ENG
Site d'élaboration: Si Mustapha BOUMERDES Adresse: BP n°64 Thénia Tél: 06.61.65.19.31
Nature pétrographique: Granodiorite
Elaboration: Concassage +criblage

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme NA 5043 : Article 7

Produit : Grave
Classe granulaire : 0/40mm
Code : c D

	2D	1.4D	D	D/2	0,063	PA	LA	MDE
	80	56	40	20		SE		
Vss + u			98,0	76,8	10,2	51,0	33,00	28,00
Vss			96,0	73,8	8,2	60,0	30	25
Xt			91,0	63,8	5,2			
Vsi	100	98	86,0	53,8	2,2			
Vsi - u		97	84	51	0,2			
sf	0	0,0	2,10	3,70	0,7	4,24		
sf ≤ e / 3.3				6,06	1,82			

Partie Informative

Résultats de production

Du: 01/07/2016

Au:

31/12/2016


	80	56	40	20	0,063	SE	LA	MDE
Maximum	100	100,0	94,00	71,00	6,5	46,00	29,00	22
Xf + 1.25sf	100,0	100,0	93,6	70,6	6,1	48,3	28,65	21,4
Moyenne Xf	100	100,0	91,00	66,00	5,2	43,00	27,14	18,7
Xf - 1.25sf	100,0	100,0	88,4	61,4	4,3	37,7	25,63	16,0
Minimum	100	100,0	87,00	54,00	3,7	40,00	26,00	16,0
Ecart-type sf	0	0,0	2,10	3,70	0,7	4,24	1,21	2,1
Nombre résultats	29	29	29	29	29	3	7	7

— Moyenne
 — Fuseau de fabrication
 ▲ NA 5043 art:7

Essai(s) complémentaire(s)

prd : 2.57Mg/m3

Graves

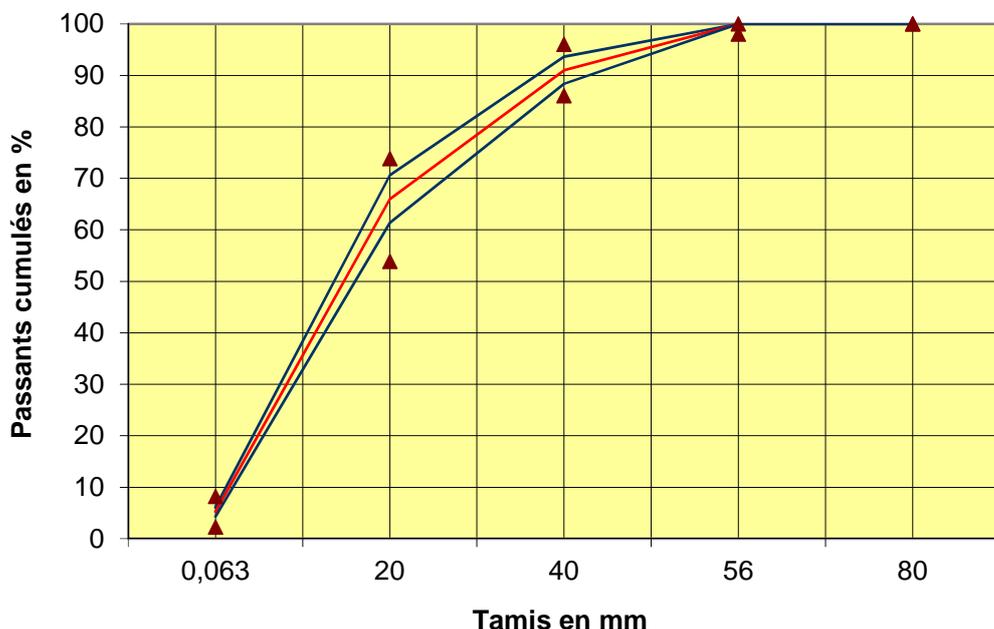

Date: 02/01/2017

Responsable qualité: Mme: S,DEY

Établi par le laboratoire central.